

6. AUSFÜHRUNGSEMPFEHLUNGEN

6.1.3. CHECKLISTE

Verfugen (siehe Kapitel 2.4.1 Fugenglattstrich)

- Mauern und Verfugen in einem Arbeitsgang (Regelausführung).

- Vollfugig mauern.

- Der „Fugenglattstrich“ wird sofort nach dem Ansteifen des Mörtels (prüfen mittels Daumenprobe) mit einem Schlauchstück, Holzspan oder einem anderem geeignetem Werkzeug durchgeführt.

Für den Fugenglattstrich in Regelausführung werden ausschließlich Werk-Trockenmörtel empfohlen.


REGELAUSFÜHRUNG FUGENGLATTSTRICH



- ▲ 1. Vollfugiges Mauern und Vermörteln der Stoß- und Lagerfugen (Vormauermörtel).



- ▲ 2. Herausquellender Mörtel reißt nicht ab und kann nach Abstreifen wieder verwendet werden.

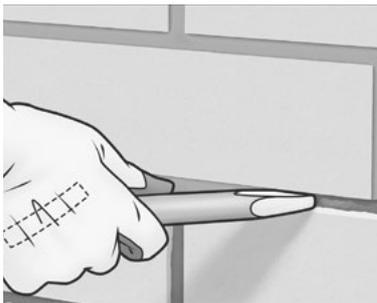

- ▲ 3. Fugenoberfläche nach Ansteifen des Mörtels (Daumenprobe) verdichtend glattstreichen.



- ▲ 4. Das Mauerwerk diagonal abfegen.

6. AUSFÜHRUNGSEMPFEHLUNGEN

6.1.3. CHECKLISTE

Verfugen (siehe Kapitel 2.4.1 Nachträgliches Verfugen)

- Reinigung vor der Verfugung: Grobe Verschmutzungen mit Spachtel oder Holzbrettchen entfernen.

- Fugen flankenfrei 15 – 20 mm auskratzen.

- Verblendflächen trocken vorreinigen, insbesondere die Fugen von Mörtelresten säubern.

- Ggf. Nassreinigung: Kräftig bis zur Sättigung vornässen von unten nach oben; Reinigung mittels Wurzelbürste von oben nach unten.

- Reinigungsmittel nur bei hartnäckiger Verschmutzung einsetzen. Handelsübliche Reinigungsmittel gem. Herstellerangabe verwenden (pH-Wert > 3,5).

- Keine (Salz-) säure verwenden!

- Mit klarem Wasser reichlich nachwaschen.

- Nachträgliche Verfugung nicht bei zu trockener Witterung, starker Sonneneinstrahlung und Wind ausführen.

- Für die nachträgliche Verfugung Werk trockenmörtel verwenden.

- Trockenmörtel erdfeucht bis schwach plastisch anmachen, gründlich durchmischen und innerhalb einer Stunde verarbeiten.

- Nachbehandlung: Feuchthalten durch Besprühen bis zum Abbinden des Mörtels, mindestens drei Tage.

Bei Verblenderdicken < 105 mm unzulässig. Die Verwendung von Werk-Trockenmörtel wird ausschließlich empfohlen.

NACHTRÄGLICHES VERFUGEN



▲ Nachträgliches Verfugen